


# PAROC Pro Section WR 140 Clad T

PAROC Pro Section WR 140 Clad T er en ikke-brændbar rørskål af stenuld, med fremragende vandafvisende egenskaber, beregnet til termisk isolering af industrielle rørledninger. Den har en robust og vandtæt aluminiumfolie samt en selvklæbende langsgående overlappning, der gør monteringen lettere.

PAROC WR-produkter er et fremragende værktøj til at minimere risikoen for CUI (korrosion under isolering) og bevare de enestående vandafvisende egenskaber ved forhøjede temperaturer. PAROC WR-produkter er sikre at bruge i kombination med maling.

PAROC Pro Section WR 140 Clad T er beregnet til brug i udendørs applikationer. Sammen med monteringsbåndet giver PAROC Pro Clad-produkterne en løsning mod mekanisk belastning (f.eks. modstandsdygtighed over for gennembrydning) og krævende vejrforhold (f.eks. vandindtrængning) – helt uden ekstra beklædning.

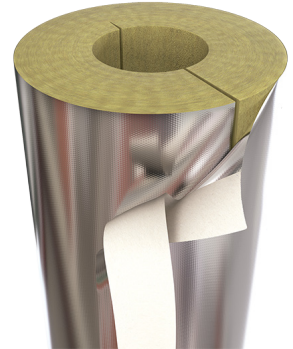

Produktblad

4.2.2026

Dimensioner (mm)	Invendig diameter	Tykkelse	Længde
	15 - 630	20 - 160	1200

Nominal densitet	140 kg/m <sup>3</sup>
	Andre dimensioner er tilgængelige på anmodning.

Produktegenskaber Iht EN 14303	Brugskode							
		MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)	680-WS1-MV2-CL10					
	DoP nummer							
	40288							
	Tykkelse tolerance, T							
	T8/T9							
	Reaktion på brand, Euroklasse							
	A <sub>2</sub> -s1,d0: OD ≤ 300 mm							
	C <sub>s</sub> -s1,d0: OD > 300 mm							
	Maksimal driftstemperatur – dimensionsstabilitet							
	680 °C							
	Korttids vandoptagelse, W <sub>p</sub>							
	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>							
	Vanddampdiffusionsmodstand							
	MV2							
	Spormængde af vandopløselige chloridioner							
	≤ 10 ppm							
	Varmeledningsevne, λ <sub>p</sub>							
	Se tabel nedenfor							
	°C	10	50	100	150	200	300	400
	λ <sub>p</sub> W/(m*K)	0,038	0,041	0,047	0,054	0,063	0,085	0,110

Brandtekniske egenskaber	PAROC Stenuld kan modstå høje temperaturer. Bindemidlet begynder først at fordampe, når dets temperatur overstiger 200°C, mens de brandbeskyttende egenskaber forbliver uændrede. Stenuld har et højt smeltepunkt på over 1000°C (intern testmetode).
--------------------------	---

Fugtegenskaber	PAROC WR-rørskåle giver en meget lav vandabsorption (gennemsnitligt vandabsorptionsniveau <0,1 kg/m <sup>2</sup> efter 300°C/24 timers forvarmning) i henhold til EN 13472, baseret på 3. parts test i 2019 og intern test i 2023-2024.
----------------	---

---

**Miljøegenskaber**

EUCEB-mærkningen (European Certification Board for Mineral Wool products) på vores produkter bekræfter, at fibrene i PAROC Stenuld opfylder kravene til bioopløselighed i EU-direktiv nr. 1272/2008. Det tyske RAL-kvalitetsmærke bekræfter, at kravene til bioopløselighed og sikkerhed er opfyldt i henhold til den tyske tekniske forskrift TRGS905.

PAROC Stenuld er lavet af sten. Indholdet af produktet er ca. 2% stenuldsfibre og ca. 98% luft. De fremragende egenskaber, der findes i stenuldsisolering, er baseret på egenskaber, der følger med valget af råmateriale. PAROC Stenuld bevarer sin isoleringsevne og dimensioner i hele bygningens referencelevetid, som anses for at være mindst 50 år.

PAROC Stenuld er genanvendelig og kan genbruges til nye stenuldsprodukter.

---

**Certifikater og godkendelser**

EU Overensstemmelseserklæring

0809-CPR-1016

PAROC WR-produkter er sikre at bruge i kombination med overfladebehandling og maling: PAROC WR-produkter er tredjepartstestet og opfylder kravene i den strengeste klasse af LABS-konformitetsstandard (malingbefugtningsforringelse), VDMA 24364.

---

**Opbevaring og installation**

PAROC produkter bør opbevares i emballage beskyttet mod ydre vejrforhold.

Installation i overensstemmelse med designforudsætningerne eller baseret på producentens anvisninger.

---

Tekniske oplysninger indeholdt heri formidles uden gebyrer eller forpligtelser og gives og accepteres af modtageren på egen risiko. Da brugsbetingelserne kan variere og er uden for vores kontrol, giver Paroc ingen erklæring om, og er ikke ansvarlig for, nøjagtigheden eller pålideligheden af de data, der er tilknyttet bestemte anvendelser af et givet produkt beskrevet i dette dokument. Paroc forbeholder sig ret til at ændre dette dokument uden forudgående varsel. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group Oy. Dette datablad er gyldigt i følgende lande: Danmark.